Prodej v České republice:
Dental Trade a.s.
www.dental-trade.cz

Prodej a technická podpora v Evropě:
Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Německo
0800 - 857 32 30 | +49 7123-92260
info@jensendental.de
www.jensendental.de | www.miyoworld.eu

Výrobce:
Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Lichtenštejnsko
info@chemichl.com
www.chemichl.com

4366040523



STRUČNÝ NÁVOD

Česky

Pro snadný začátek.



Příprava I Návod k použití

Příprava


- Před nanášením musí být povrch čistý a zbavený všech nečistot.
- Povrch lze opískovat abrazivem o zrnitosti 50/110 µm při tlaku 1,5 bar.

Návod k použití

- Přebytečnou tekutinu z nádoby nevylévejte. Vmíchejte ji zpět do pasty.
- MiYO Color, MiYO Structure a glazovací pastu před každým použitím důkladně promíchejte nekovovou špachtlí.
- Pasty nesmějí přijít do styku s vodou.
- Vždy používejte čistý a suchý štětec.

Skladování a likvidace

- Skladujte v suchu.
- Malá množství lze likvidovat s domovním odpadem.

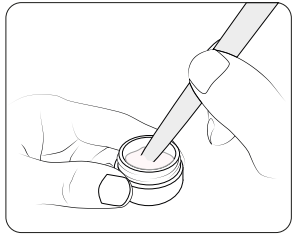

Důkladně promíchejte nekovovou špachtlí.

Parametry výpalu

Parametr výpalu*	
Počáteční teplota [°C]	400 - 450
Doba sušení [min]	3
Doba uzavření [min]	4
Rychlost ohřevu [°C/min]	45
Výdrž 1 [s]	30 - 45
Začátek vakua [°C]	580
Konečná teplota [°C]	710 - 720
Konec vakua [°C]	710 - 720
Výdrž 2 [s]	30 - 60
Doba otevření [min]	1

* Teploty výpalu jsou orientační a mohou se lišit podle typu pece.

Ke stažení

Další dokumenty výrobce:
www.jensendental.de/en/downloads-en

E-shop

Prodej v České republice:
Dental Trade a.s.
www.dental-trade.cz

Podpora

Všeobecné dotazy:
info@jensendental.de
+49 7123 92260
Technická podpora:
support@jensendental.de